

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki


km 28+500 P warstwa II

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.3	5.8	52.7	41.5

Uziarnienie ieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywe uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	63.1	5.8	
0.075	18.0	1.6	5.8
0.15	8.0	0.7	7.4
0.18	76.0	6.9	8.1
0.3	108.0	9.9	15.0
0.42	172.0	15.7	24.9
0.85	193.0	17.8	40.7
2	136.0	12.3	58.5
4	93.0	8.5	70.8
6.3	50.0	4.6	79.3
8	47.0	4.3	83.9
10	45.0	4.1	88.2
12.8	58.0	5.2	92.3
16	27.0	2.5	97.5
20			100.0
25			
31.5			
Razem	1094.1	100	

Wykres krzywej uziarnienia:

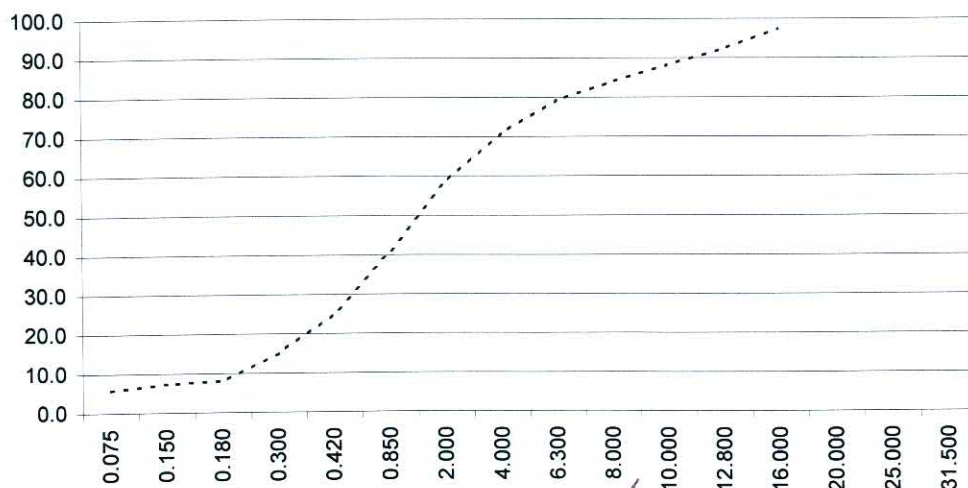

Badania wykonał:

Marek Jędrzej Szyszko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94