

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki


km 27+500 P warstwa ścieralna

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
7.1	11.9	46.3	41.8

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	97.4	11.9	
0.075	31.0	3.8	11.9
0.15	12.0	1.5	15.7
0.18	41.0	5.0	17.2
0.3	65.0	7.9	22.2
0.42	109.0	13.3	30.1
0.85	121.0	14.8	43.4
2	101.0	12.3	58.2
4	74.0	9.0	70.5
6.3	37.0	4.5	79.5
8	50.0	6.1	84.0
10	55.0	6.7	90.1
12.8	26.0	3.2	96.8
16			100.0
20			
25			
31.5			
Razem	818.4	100	

Wykres krzywej uziarnienia:

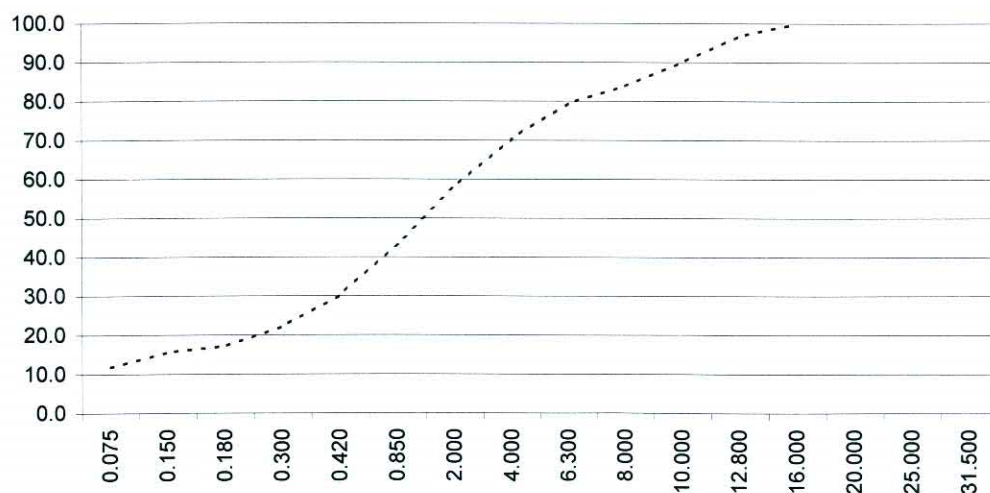

Badania wykonał:

Marek Jerzy Szyszko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94