

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki


km 25+500 P warstwa ścieralna

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
6.1	10.2	26.4	63.4

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	106.5	10.2	
0.075	18.0	1.7	10.2
0.15	6.0	0.6	11.9
0.18	25.0	2.4	12.5
0.3	21.0	2.0	14.9
0.42	70.0	6.7	16.9
0.85	136.0	13.0	23.6
2	289.0	27.6	36.6
4	101.0	9.6	64.2
6.3	75.0	7.2	73.8
8	106.0	10.1	81.0
10	76.0	7.2	91.1
12.8	18.0	1.7	98.3
16			100.0
20			
25			
31.5			
Razem	1048.5	100	

Wykres krzywej uziarnienia:

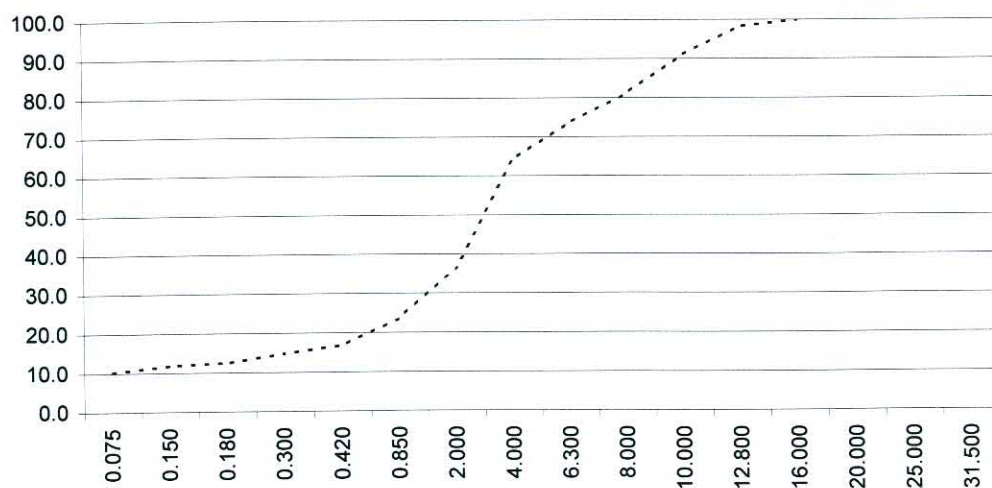

Badania wykonał:

Marek Jerzy Szyszko
 Marek Jerzy Szyszko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94