

## WYNIKI EKSTRAKCJI MMA


Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki  
 km 28+250 L warstwa ścieralna

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
6.4	10.0	42.9	47.1

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	112.4	10.0	
0.075	36.0	3.2	10.0
0.15	17.0	1.5	13.2
0.18	92.0	8.2	14.7
0.3	78.0	6.9	22.9
0.42	155.0	13.8	29.8
0.85	104.0	9.3	43.6
2	89.0	7.9	52.9
4	163.0	14.5	60.8
6.3	77.0	6.9	75.3
8	89.0	7.9	82.2
10	82.0	7.3	90.1
12.8	29.0	2.6	97.4
16			100.0
20			
25			
31.5			
Razem	1123.4	100	

Wykres krzywej uziarnienia:

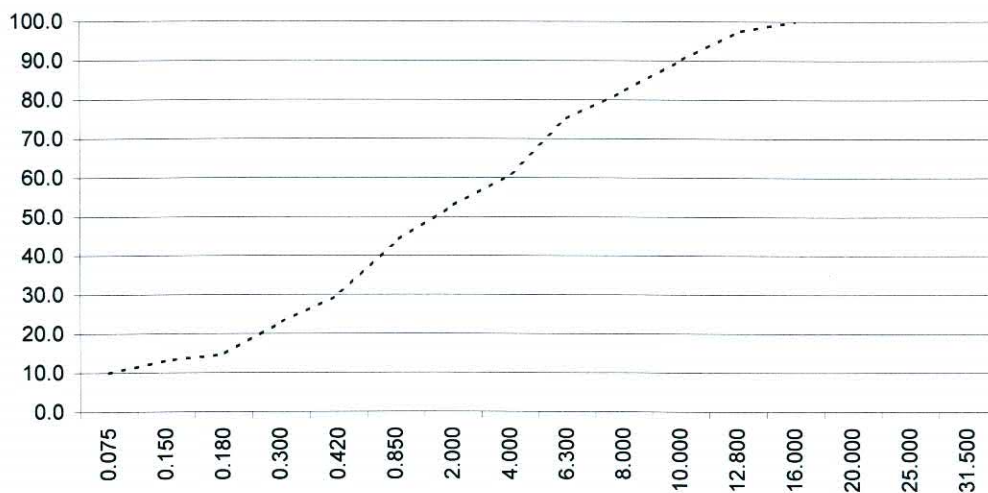

Badania wykonał:

*Marek Jerzy Kokoszko*  
 KONTROLA LABORATORYJNA  
 ROBÓT DROGOWYCH  
 nr dpr. DODP-55/94