

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki


km 27+500 P warstwa II

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.0	5.0	45.2	49.8

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	52.9	5.0	
0.075	36.0	3.4	5.0
0.15	7.0	0.7	8.4
0.18	100.0	9.4	9.1
0.3	92.0	8.7	18.5
0.42	115.0	10.9	27.2
0.85	128.0	12.1	38.1
2	99.0	9.3	50.2
4	100.0	9.4	59.5
6.3	61.0	5.8	68.9
8	73.0	6.9	74.7
10	76.0	7.2	81.6
12.8	119.0	11.2	88.8
16			100.0
20			
25			
31.5			
Razem	1058.9	100	

Wykres krzywej uziarnienia:

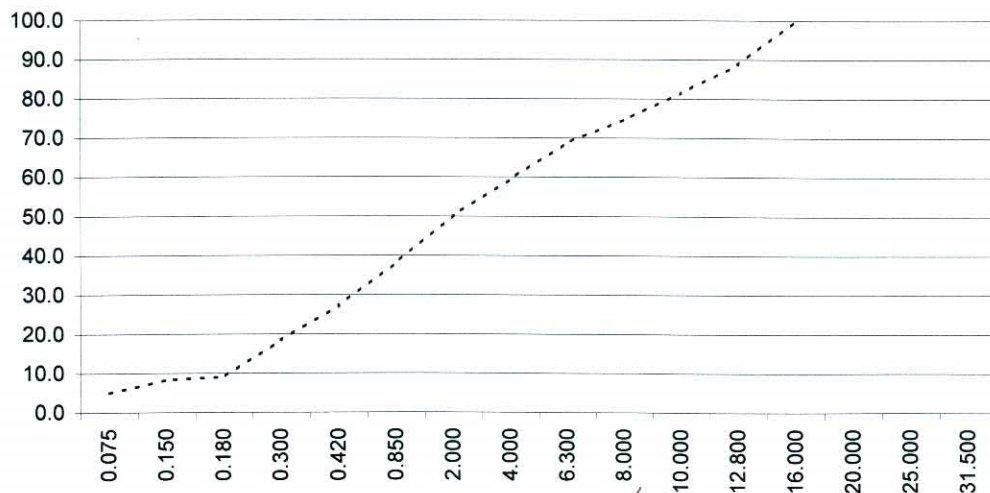

Badania wykonał:

Marek Jędrzejko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94